

Werkstoff-Nr.: Kurzname:

1.2738 40CrMnNiMo8-6-4

DE - Bezeichnung:

MCMN

Unter der obig aufgeführten Kurzbezeichnung wurden in DIN EN ISO 4957 (Ersatz für DIN 17350) die Werkstoffe 1.2311, 1.2312 und 1.2738 zusammengefasst. Der Stahl 1.2738 entspricht der neuen Variante ohne S und mit Ni.

Chemische Zusammensetzung:
(Richtanalyse in %)

C	Mn	Cr	Ni	Mo			
0,40	1,50	1,90	1,00	0,20			

Werkstoffeigenschaften:

Schwefelarmer Kunststoff-Formenstahl, der üblicherweise im vergüteten Zustand geliefert wird. Durch den Ni-Gehalt auch bei großen Dicken (>400mm) durchvergütbar. Narbungsgeeignet, gut zerspan- und polierbar.

Verwendung:

Große Kunststoffformen mit hoher Kernbeanspruchung, IHU-Werkzeuge.

Lieferzustand:

Vergütet, 950 - 1100 N/mm²

Physikalische Eigenschaften:

Wärmeausdehnungskoeffizient	$\left[\frac{10^{-6} \text{ m}}{\text{m K}} \right]$	20-100°C	20-200°C	20-300°C	20-400°C
		11,8	12,5	13,1	13,3
Wärmeleitfähigkeit	$\left[\frac{\text{W}}{\text{m K}} \right]$	20°C	350°C		
		39,5	39,1		

Wärmebehandlung:

Weichglühen

Temperatur	Abkühlung	Glühhärt
710 - 740°C	Ofen	max. 235 HB

Spannungsarmglühen


Die Empfehlung 500 - 550°C bezieht sich auf den vergüteten Zustand. Bei weichgeglühter Struktur ist eine Spannungsarmglühung bei 600 - 650°C möglich.

Temperatur	Abkühlung	
500 - 550°C	Ofen	


Härten

Temperatur	Abkühlung	Anlassen
840 - 870°C	Öl oder Warmbad 180 - 220°C	siehe Anlassschaubild


(1.2738) Temperatur-Zeit-Folge für die Wärmebehandlung

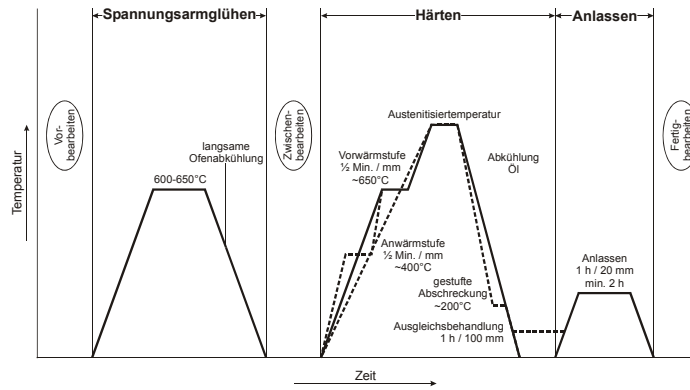

kontinuierliches ZTU-Schaubild

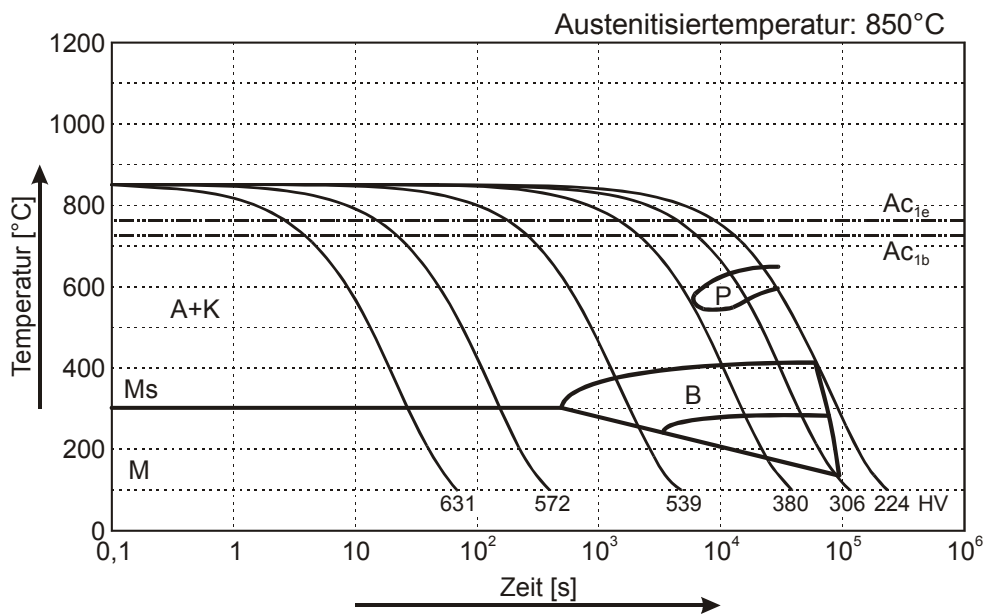

Anlassschaubild

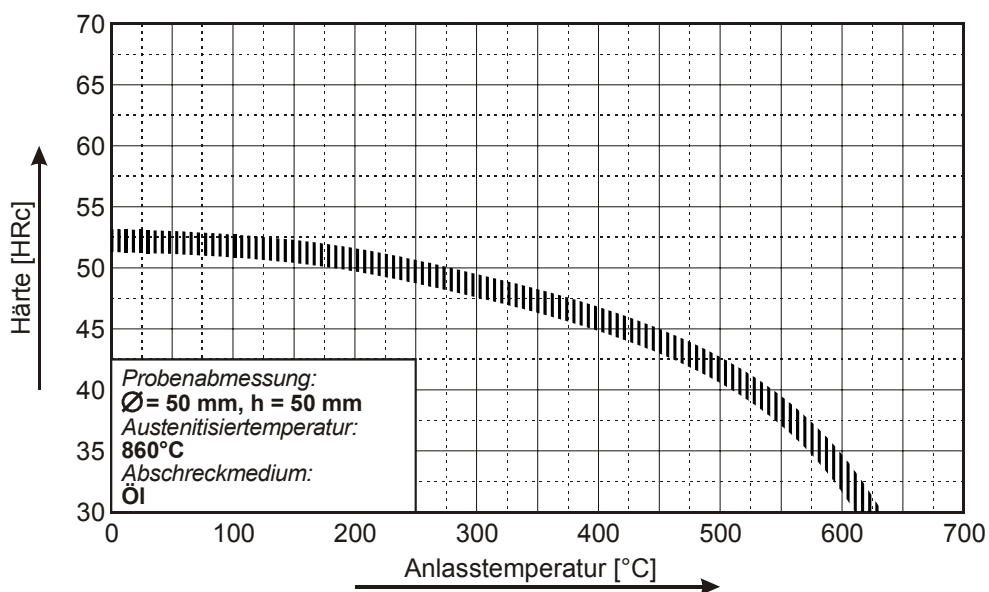

Hinweis: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben dienen der Beschreibung, eine Haftung ist ausgeschlossen.